


Monteringsanvisning

GTI Max, Attraction og Creation 70 Connect (C70)

Generelle anbefalinger

- Før lægning af FLISERNE skal der checkes for synlige fejl og rigtige dessin. I tilfælde af synlige fejl bedes du informere GERFLOR og ikke begynde at lægge produktet, før du har modtaget GERFLOR's godkendelse.
- Restfugt RF i beton skal være mindre end (RFF) 94%.
- Ved opstigenfugt kontakt Gerflors teknisk afdeling
- Rumtemperatur hvor fliserne skal monteres skal være 18°C – 25°C.
- Fliserne skal opbevares på monteringsstedet i 24 til 48 timer for temperering (afhængig af transport temperatur)
- Bland ikke forskellige batch i samme rum.
- Max areal til løslægning er 500 m² (C70 = 150 m²). For større arealer opdeles overfladen i 500 m² sektioner (C70 = 150 m²), der limes en række fliser imellem sektionerne med bred dobbeltklæbende tape eller PVC akryllim/ 2 komp. PU lim

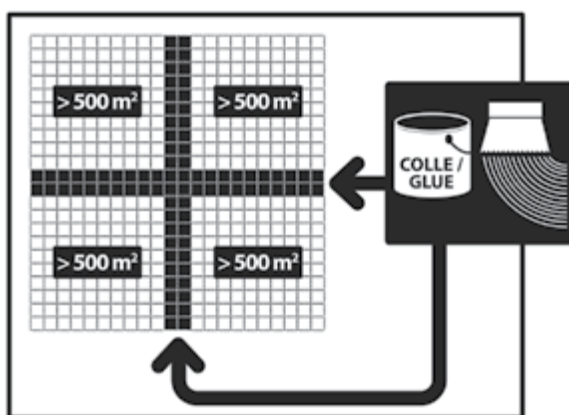

Limtyper

PVC akryllim

2- komponent polyuretan lim (i områder med risiko for vand indtrængning)

Tapetyper

Fix&Free 740 tape fra Gerflor

Sigan 2 fra Uzin

- Ved lange gange limes på tværs for hver 20. række af fliser med PVC akryllim eller tape.
- Der limes ved udgange /porte og fra lager til butik (3 rækker fliser) med en 2-komponent polyuretan lim.
- Der anbefales overgangsstålskinner med skruehuller, der "fyldes op" under skinnen med monterings lim før denne skrues fast. (for at undgå luftlommer)
- Gulvvarme max 28 °C.
- Dilatations- / expansionsfuger i bygningen skal følges igennem gulvbelægningen
- Ved direkte lysindfald, hvor der er risiko for store temperatur udsving, skal fliserne limes ned .
- Ved farveskift skæres dovetails væk så der bliver en lige samling, denne svejses sammen. (som ved alm. PVC fliser) Der limes under samlingen, evt. med bred dobbeltklæbende tape.
- Vær opmærksom på at andre håndværksgrupper kan være hårde ved gulvet (inventar- og køle montører). Der anbefales egnet afdækning for at undgå ridser og skader.
- Det anbefales altid at monterer en sugemåtte ved indgangen

KRAV TIL UNDERGULVE

Gulvoverfladen skal være tør, hård, støvfri, uden revner, jævn og fri for fedt og silikone.

BETONGULV

Overfladerethed < 7 mm (C70 < 5 mm) målt over 2 m med retholt, eller < 2 mm / 20 cm

KERAMISKE FLISER

Overfladerethed < 7 mm / 2 m (C70 < 5 mm)

Ujævnhed < 1 mm (højdeforskel på fliser eller kanter)

Flisefuger < 4 mm brede og < 1 mm dybe, ellers skal der spartles (C70 fugebredde 1 mm)

EPOXY / POLYURETHAN

Overfladerethed < 7 mm / 2 m

Behandling af revner/huller/afskalninger < 1 mm ingen spartling; hvis > 1 mm, er en individuel vurdering af undergulvet nødvendig.

Behandling af revner/huller/afskalninger > 10 mm udbedres med samme Epoxy som det eksisterende gulv.

PVC-FLISER eller BANER

Beskadiget område: hvis mindre end 10% er i dårlig stand, fjern de defekte fliser, spartel med en standfast reparations spartelmasse. Ved mere end 10% i dårlig stand fjernes hele belægningen, efterfulgt af spartling, Eller slibning til overfladen overholder kravene.

HÆVET GULV (EDB GULV)

Gulvoverfladen må ikke have ujævne områder > 2 mm / 2 m, og ujævnheden mellem to tilstødende underlags plader skal være < 1 mm.

BITUMEN / ASFALT (C70 ikke egnet)

Overfladerethed < 7 mm / 2 m

Statisk belastning < 30 kg/cm², ellers bruges belastningsfordelingsplader.

TÆPPE, LVT, PVC-AKUSTIKGULV, LAMINATGULV, LINOLEUM, TRÆBASERET PANEL

Fuldstændig fjernelse

VÆRKTØJ

- Sandhammer
- Guillotine* (klippe og afskæringsmaskine)
- Stiksav
- Rundsav på et bord
- Hobbykniv med lige blad
- Målebånd
- Kridtsnor evt. lasermåler (for retning)
- Tromle (tung)
- Varmeføn (til opvarmning af flisen før skæring med hobbykniv rundt om søjler og lignende.



Guillotine


Montering

- Overfladen støvsuges grundigt.
- Fliserne lægges ALLE i samme retning. Følg pilene på bagsiden af flisen.
- Fliserne monteres ved at slå dovetails sammen med en Gerflor sandhammer, rummet tromles efterfølgende så samlingerne er uden højde forskelle ("brug en tung tromle")
- Afstand imod vægge og andre begrænsninger 5 -6 mm.


Installation af fliser på store overflader skal altid udføres ved at arbejde på de akser, der er tegnet på forhånd (ledelinjer), enten langs en væg eller mellem to zoner på 500 m² (C70 = 150 m²) (se tegning) eller fra krydset i midten af rummet.

NB! Gerflor kan være behjælpelig med opstart


Start i midten af rummet. Installer fliserne ¼ område ad gangen.

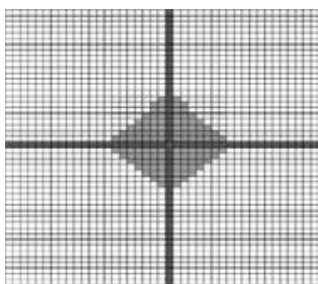

Placering langs en væg: Start i midten. Installer ud til begge sider.

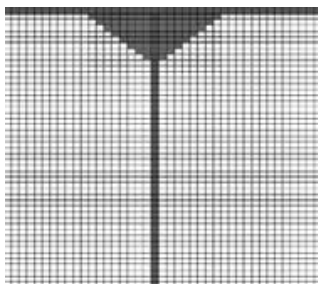

Læg i trin for nemmere sammenkobling af fliserne og for at forhindre forskydning.

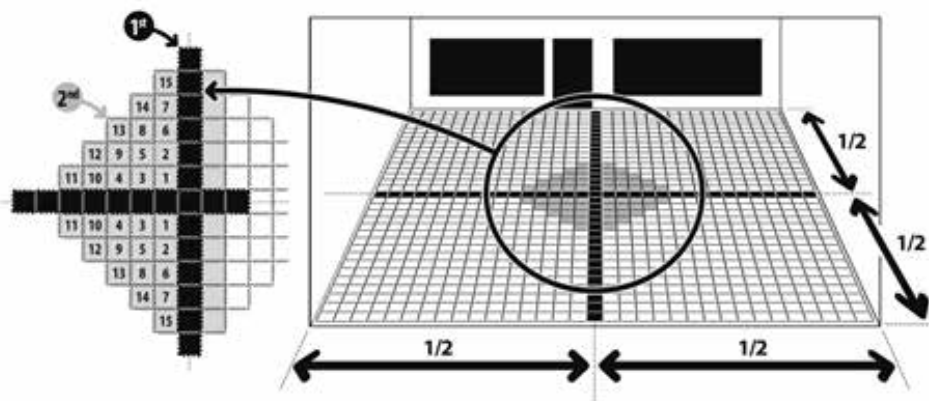


Montering omkring montre

ETAPE 1: Afgræns omkring montre med en række GTI-fliser

ETAPE 2: Forbind montre med hinanden

ETAPE 3: Afslut ved at udfylde resten af gangene og under montre

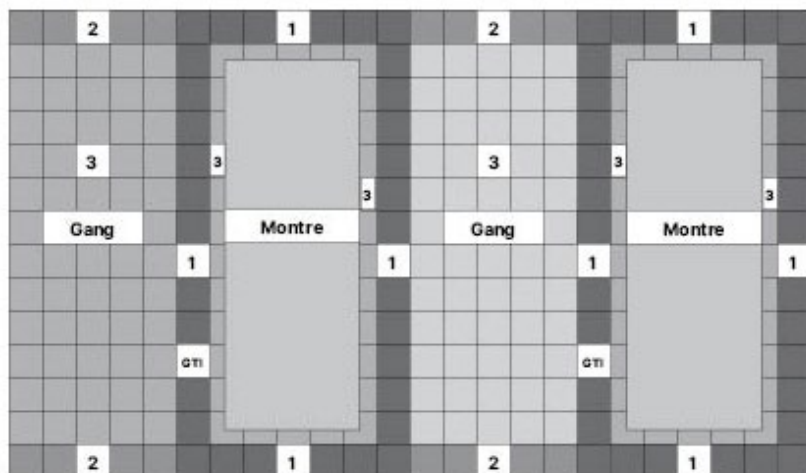


OVERSKUDSMATERIALE (FNULLER)

Der vil være løst overskudsmateriale fra Dovetails når fliserne bankes sammen, dette støvsuges op.

Der kan også forekomme små rester af overskudsmateriale der sidder fast ved dovetails, dette forsvinder ved vask med gulvvaskemaskine.

SØJLER – AFLØB - KØLERUM

- Ved montering rundt om søjler eller lignende kan flisen varmes op med en varmemønt, for lettere tilpasning.
- Ved afløb skæres rundt om denne og fliserne limes med 2-komponent polyurethan lim (min. 25 cm ud fra afløb). Vælg afløb med flange der hæves 5-6 mm (alt efter flisens tykkelse). Der lægges en silikone fuge under flangen. Kan være firkantet eller rund.

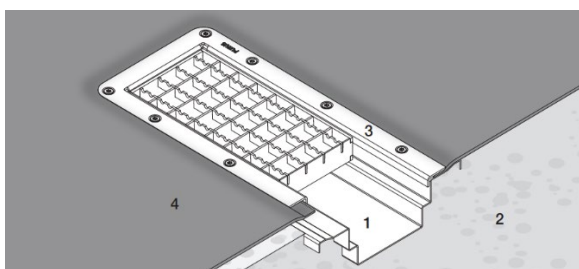

- *Monteringsanvisningen fra leverandøren af afløbet skal følges*
- Hvis afløb kun bruges til rensning af montre, kan der lægges en flise henover (evt. i en anden farve). Denne vil være synlig pga. afløbets ujævnhed.
- Hvis der ønskes et større vandtæt område, kan der monteres GTI Cleantech der svejses i samlingerne, evt. monteret med hulkehl.
- Kølerum (mælkerum) der betjenes fra "bagsiden", kan monteres med en 2 mm vinyl afsluttet med hulkehl.

UDSKIFTNING AF FLISER (ikke klæbende)

- Brug proptrækker eller en skrue/tang til at trække 1. flise op fra et hjørne.
- Læg ny flise ned, vær opmærksom på lægge retningen.

UDSKIFTNING AF FLISE KLÆBENDE

- Skær et hjørne af den beskadigede flise, og træk flisen op med en proptrækker eller en skrue/tang.
- Skær flisen fri og udskift klæbemidlet (brug evt. dobbeltklæbende tape)
- Læg ny flise ned, vær opmærksom på lægge retningen.

BRUGSBETINGELSER for GTI Max connect

(For Attraction og C 70 connect anbefales ikke elektriske løfteredskaber)

Forholdsregler for truck og elektriske palleløftere:

Bed producentens teknikere om at justere 3 vigtige indstillinger:

- Maksimal hastighed (4,8 km/t)
- Accelerationshastighed (langsom)
- Decelerationshastighed (middel)

Brugstype	Elektrisk palleløfter / Gaffeltruck
Hjul type	Polyurethane hjul (hårde hjul skader belægningen)
Standardhastighed 6 km/t	Anbefalet standardhastighed: 80% af maksimalt tilladt = 4,8 km/t
Belastningsvægt op til 1.500 kg inkluderet	OK
Belastningsvægt op til 2.000 kg	Risiko for hjulmærker
Belastningsvægt > 2.000 kg	Risiko for brænd mærker (acceleration / deceleration)
Statisk belastning	Ingen grænser
Dynamisk belastning	OK op til 3.000 kg belastning

ROLLING TRAFFIC FOCUS

How to estimate my total rolling load?

Weight of handling machine



+

Weight of loaded pallet

